



Lieu de prélèvement : Carrière de MARAT-LA-PETITE

Granulats : 20/40 C

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20 40

Norme

Norme NF P 11-300

Catégorie

Code D21

	0.08	5	10	20	28	40	56	80	W	VBS	EN_LA	MDE
Etendue e	12			15		15						
V.S.S.+U												
V.S.S.	12.0			15.0		99.0				0.10	45.0	45.0
V.S.I.	0.0			0.0		84.0	98.0	100.0		0.00		
V.S.I.-U												


Partie informative

Résultats de production

du 28/11/13 au 08/10/17

jusqu'au 25/01/18

	0.08	5	10	20	28	40	56	80	W	VBS	EN_LA	MDE
Maximum	1.2	1.8	2.1	9.0	69.6	99.0	100.0	100.0	3.2			
Xf+1.25xEcart-types	1.3	1.9	2.1	7.3	66.5	97.1	100.0	100.0	3.3			
Moyenne Xf	0.9	1.3	1.4	4.2	45.2	92.6	99.8	100.0	2.8	0.01	24.3	19.4
Xf-1.25xEcart-types	0.6	0.7	0.7	1.1	23.9	88.1	99.3	100.0	2.2			
Minimum	0.4	0.4	0.5	2.2	16.9	88.0	99.0	100.0	2.2			
Ecart-type	0.28	0.50	0.55	2.48	17.04	3.61	0.39	0.00	0.40			
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1

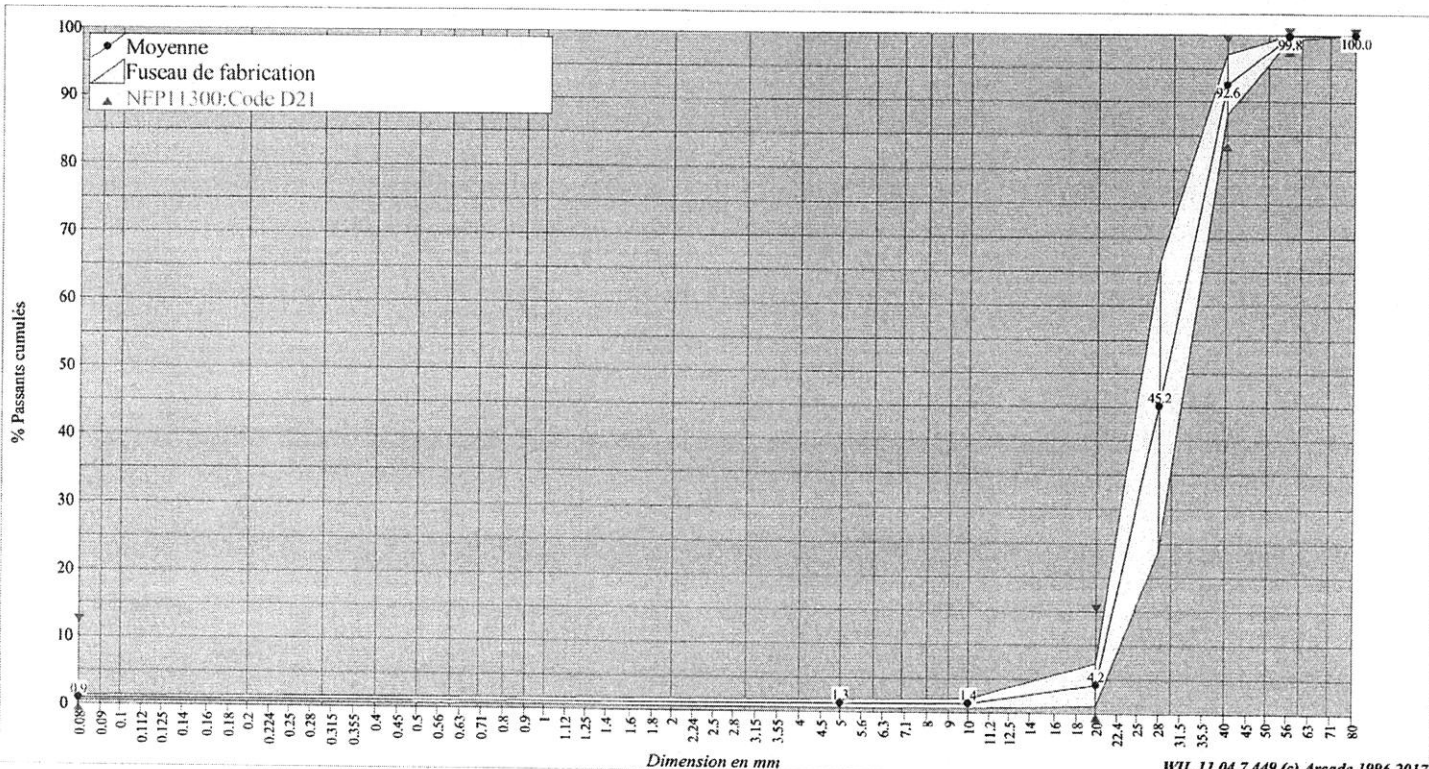

Responsable laboratoire, HILAIRE E.