

Granulats : 0/4 Cal C REMLAI
Péetrographie : Calcaires
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

GTR Guide technique - Réalisation des remblais et des couches de forme


Code B5

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	EN_MB0D	VBS
Etendue e													
Incertitude U	0												
V.S.S.+U	35.0												
V.S.S.	35.0												1.500
V.S.I.	12.0												
V.S.I.-U	12.0												
Ecart-type max													
LS	35.0												0.200
LI	12.0												0.100

Partie informative
Résultats de production

du 17/01/14 au 11/12/14

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	EN_MB0D	VBS
Maximum	16.4	20	26	36	51	74	99	100	100	3.56	2.50	1.02	0.173
Xf+1.25xEcart-types	16.3	19	25	34	49	73	99	100	100	3.50	2.08		
Moyenne Xf	14.5	17	22	30	43	65	97	100	100	3.27	1.57	0.96	0.166
Xf-1.25xEcart-types	12.8	15	19	25	36	56	94	100	100	3.03	1.07		
Minimum	12.3	14	18	24	35	51	92	100	100	2.97	0.98	0.89	0.157
Ecart-type	1.42	1.8	2.4	3.6	5.2	6.6	1.9	0.1	0.0	0.190	0.400	0.060	0.0070
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	2	4

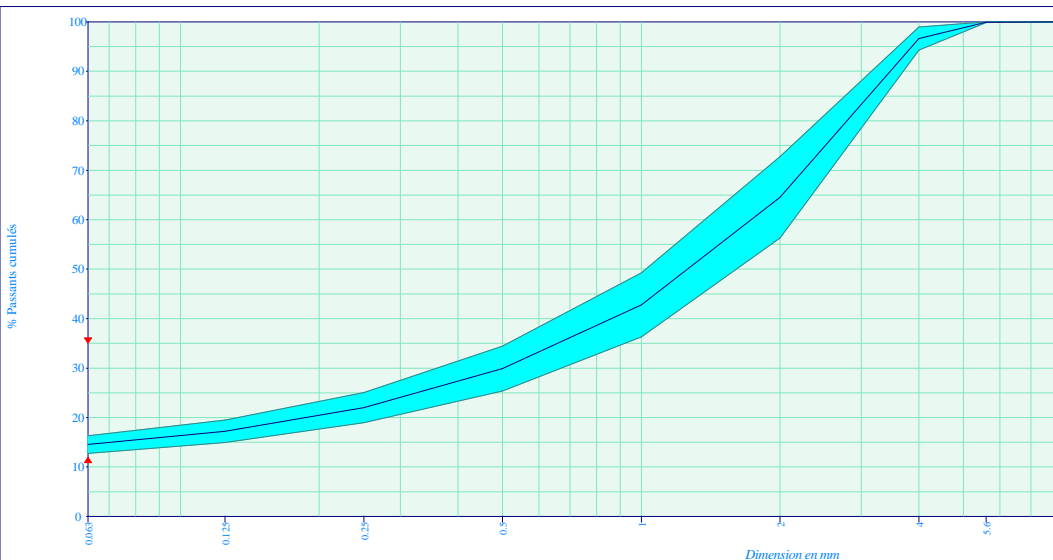

Moyenne
Fuseau de fabrication
▲ GTR:Code B5

Julien Legendre

